



АТЛАНТИС-ПАК

Лидер Инновационных
Упаковочных Решений

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

АМИВАК

АМИВАК МВ-9

Технологический регламент



www.atlantis-pak.top

info@atlantis-pak.top



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Термоусадочные пакеты **АМИВАК МВ-9** - барьерные термоусадочные пакеты для упаковки под вакуумом, хранения и реализации мяса с костью, продуктов с острыми краями и грубыми включениями.

Пакеты **АМИВАК МВ-9** изготавливаются из рукавной многослойной пленки по ТУ 2297-007-27147091-2000 из полиамида, EVOHa, полиэтилена и модифицированного полиолефина разрешенных к применению в пищевой промышленности в установленном порядке. Качество сырья, используемого для изготовления пакетов, подтверждено российскими и международными сертификатами качества.

Пакеты **АМИВАК МВ-9** соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», что подтверждается декларациями о соответствии, принятыми и зарегистрированными в установленном порядке.

Производство, применение, хранение и транспортировка пакетов, не наносит вред окружающей среде и здоровью человека.

1.1. Рекомендуемые сроки годности охлажденного мяса в пакетах АМИВАК МВ-9

Таблица 1

| Наименование продукта | Установленный срок годности | Ссылка на документ |
|---|--|-------------------------|
| Бескостные охлажденные отрубы из говядины | 25 суток при температуре от 0°C до +4 °C | ГОСТ Р 52601-2006 |
| Свинина, охлажденная в отрубях длительных сроков годности | 20 суток при температуре от -1°C до +1°C | ТУ 9211-955-00419779-09 |
| Свинина, охлажденная в отрубях | 10 суток при температуре от 0°C до +4°C | ГОСТ Р 52986-2008 |

2. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ


2.1. **Ультравысокие барьерные свойства** обеспечиваются благодаря содержанию EVOH, что позволяет иметь длительные сроки хранения и превосходный внешний вид упакованного продукта в течение всего периода оборота.

2.2. **Низкий уровень паропроницаемости** исключает влагопотери продукта при хранении, что существенно влияет на общую массу продукта.

2.3. **Выдающиеся прочностные характеристики** гарантируют высокую устойчивость пакета к проколу, как результат применения технологии производства нового поколения.

2.4. **Высокие термоусадочные свойства** позволяют упаковывать продукт нестандартной формы с минимизацией складок на углах - «ушей» и более высокой степенью вакуумирования.

2.5. **Индивидуальная защитная упаковка** пачек пакетов «АМИВАК» гарантирует защиту от неблагоприятного внешнего воздействия в течение

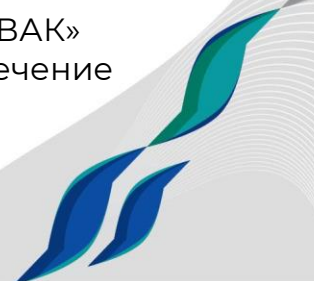

всего гарантийного срока хранения и обеспечивает высокий санитарно-гигиенический уровень пакетов.

2.6. **Отсутствие хлорсодержащих веществ.** Всё больше стран мира уделяют большое внимание экологической обстановке и утилизации упаковочных материалов. Утилизация упаковки, не содержащей хлорсодержащих веществ, наносит меньший вред окружающей среде.





3. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Толщина:

- **АМИВАК МВ -9-60:** толщина – 60 мкм
- **АМИВАК МВ -9-75:** толщина – 75 мкм, повышенная прочность
- **АМИВАК МВ -9-90:** толщина – 90 мкм, максимально высокий уровень прочности

Ассортимент пакетов Амивак МВ-9-60 представлен в таблице 2*.

Таблица 2

| | Швы | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|
| | Прямой | Полукруглый | Боковые швы | |
| | | | Прямой | V-образный |
| Ширина пакетов | от 180 до 650 мм | от 180 до 550 мм | от 80 до 500 мм | от 110 до 500 мм |
| Длина пакетов | от 100** до 1200 мм | от 100** до 1200 мм | от 160 до 650 мм | от 180 до 650 мм |
| Вид |  |  |  |  |
| Наклейка на ленту | Доп. Услуга | Доп. Услуга | Доп.Услуга | Доп.Услуга |

*шаг 10 мм


** от 300 мм при наклейке на ленту





При поставке в рулонах доступные ширины: 180-900 мм

Ассортимент пакетов Амивак МВ-9-75, 90 представлен в таблице 3*.

Таблица 3

| | Швы | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Прямой | Полукруглый | Боковые швы | |
| | | | Прямой | V-образный |
| Ширина пакетов | от 180 до 650 мм | от 180 до 550 мм | от 80 до 500 мм | от 110 до 500 мм |
| Длина пакетов | от 100** до 1200 мм | от 100** до 1200 мм | от 160 до 650 мм | от 180 до 650 мм |

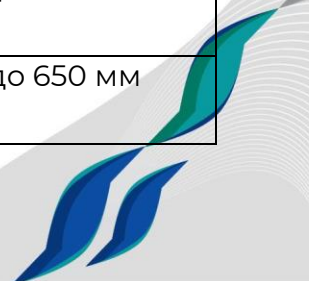

| | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Вид |  |  |  |  |
| Наклейка на ленту | Доп. Услуга | Доп. Услуга | Доп.Услуга | Доп.Услуга |

*шаг 10 мм

**от 300 мм при наклейке на ленту

При поставке в рулонах доступные ширины: 180-800 мм

Цвета пакетов: бесцветный.

Печать: на пакеты **АМИВАК МВ-9** наносится печать от 1+0 до 10+10.

Пакеты выпускаются:

- в виде рулона с перфорацией для отрыва;
- в виде рулона без перфорации;
- наклеенными на две ленты (для работы на автоматическом оборудовании);
- разрезанными на отдельные пакеты, упакованными в транспортные пакеты по 100 шт.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТОВ АМИВАК МВ-9

4.1. Хранение и транспортировка пакетов

4.1.1.Пакеты должны храниться в закрытых сухих и чистых помещениях, температура в помещении не должна превышать 35 °С, относительная влажность не более 80 %.

4.1.2.Во время хранения и транспортировки не рекомендуется подвергать коробки с пакетами воздействию высоких температур (более 35 °С) и воздействию прямых солнечных лучей.

4.1.3.Категорически запрещается бросать и подвергать ударам коробки с пакетами.

4.1.4.Пакеты, хранившиеся при температуре ниже 0°С, перед применением следует выдержать при комнатной температуре не менее суток без вскрытия заводской упаковки.

4.1.5.Неиспользованные пакеты рекомендуется вновь упаковать под вакуумом в отдельный пакет.

4.2. Выбор необходимого размера пакета

4.2.1. Выбор необходимого размера пакета с донным швом, боковыми швами

Для определения необходимой ширины пакета измеряют, периметр упаковываемого продукта в наиболее широкой части. Расчет ширины пакета производится по формуле:

Ширина = Периметр продукта (в наиболее широкой части) x 0,55 (мм)

Для определения необходимой длины пакета измеряют периметр упаковываемого продукта в наиболее длинной части. Расчет длины пакета производится по формуле:

Длина = Периметр продукта (в наиболее длинной части) / 2 + 80 мм

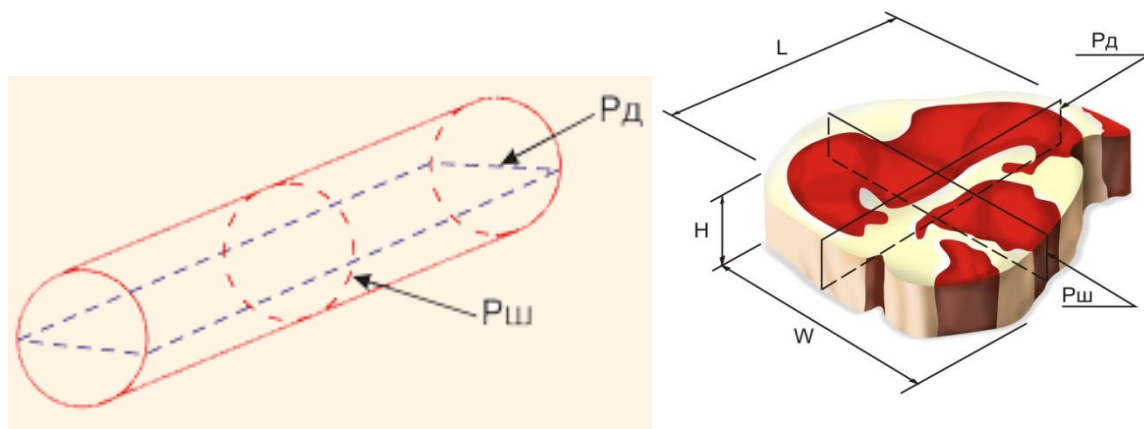


Рисунок 1 - Определение размера продукта

где **P_ш** – периметр продукта в наиболее широкой части;

P_д – периметр продукта в наиболее длинной части;

W-ширина продукта в наиболее широкой части;

L-длина продукта в наиболее длинной части;

H- высота продукта;

4.2.2. Выбор необходимого размера пакета с V-ым швом

Для определения необходимой ширины пакета измеряют, периметр упаковываемого продукта в наиболее широкой части. Расчет ширины пакета производится по формуле:

Ширина = Периметр продукта (в наиболее широкой части) x 0,55 (мм)

Для определения необходимой длины пакета измеряют, периметр упаковываемого продукта в наиболее длинной части. Расчет длины пакета производится по формуле:

Длина = длина продукта + высота продукта + 80 мм

Для определения необходимой ширины узкой части пакета измеряют периметр упаковываемого продукта в узкой части. Расчет ширины узкой части пакета производится по формуле:

Ширина узкой части пакета = периметр в узкой части продукта*0,4

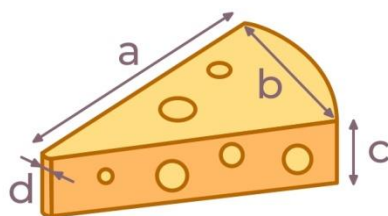


Рисунок 2 - Определение размера продукта

где **a** - длина продукта в наиболее длинной части;
b - ширина продукта в наиболее широкой части;
c - высота продукта;
d – ширина продукта в наиболее узкой части;

4.3. Подготовка пакетов к использованию

Рекомендуется пачки с пакетами вскрывать непосредственно перед использованием. В том случае, если остались неиспользованные пакеты без транспортной упаковки, их рекомендуется вновь упаковать под вакуумом в новый пакет.

Не допускается попадание воды на пакеты до окончания процесса упаковки продукции.

4.4 Упаковка

Упаковывание пищевой продукции производят в производственно-упаковочном отделении, отвечающем требованиям санитарных правил и норм для пищевой промышленности.

Упаковывание продукции осуществляют с помощью специального оборудования (вакуум упаковочных машин). С целью обеспечения стабильного процесса упаковки продукции следует соблюдать рекомендуемые производителем режимы работы упаковочного оборудования.

В случае отсутствия инструкции по эксплуатации оборудования рекомендуется применять следующие режимы работы:

4.4.1. Упаковка на машинах камерного типа:

- Проверяется зона сварки. Зону сварки следует держать в чистоте. Не допускается наличие посторонних включений, а также проплавов защитного покрытия нагревательного элемента.

- Пакет с продукцией укладывается в зону вакуумирования. Продукт в пакете должен как можно ближе прилегать к термосваривающей планке (Рис. 2) для улучшения внешнего вида и наиболее полного облепания продукта.



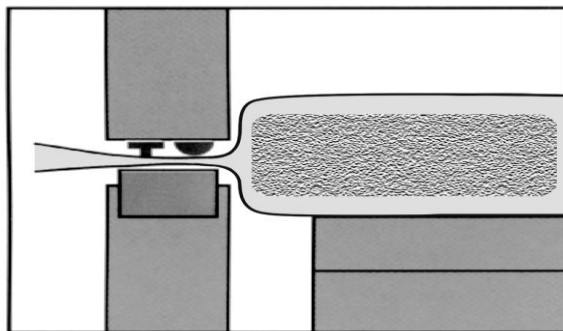


Рис. 2

-Выставляется глубина вакуума. Глубина вакуума устанавливается в зависимости от упаковываемого продукта. Глубина вакуума 95% - 98% (остаточное давление около 4,9 кПа). При упаковке продукции с высоким содержанием влаги, глубина вакуума должна быть снижена.

-Устанавливается среднее значение времени сварки. По мере использования пакетов, методом увеличения или уменьшения времени сварки выставляется оптимальный режим сваривания шва (в зависимости от состояния оборудования определяется необходимость настройки оборудования).

-Если используется запайка с отдельным управлением струнами, то следует подобрать такое время работы отрезной струны, при котором происходит свободное отделение отрезаемой части пакета.

Проводится вакуумирование и термосварка путем закрытия крышки вакуум-упаковочного оборудования.

-После термосварки шов должен быть непрерывным, с отпечатком сварочного элемента упаковочной машины.

В случае нарушения герметичности упаковки продукция подлежит возврату на повторное упаковывание. Не допускается повторное использование пакета.

4.5.Термическая усадка

Термическую усадку пакета с продукцией, осуществляют с помощью термоусадочного танка или термоусадочного туннеля. Оборудование должно обеспечивать регулирование и контроль условий и параметров технологического процесса термической усадки.


Термоусадка осуществляется путем погружения пакета с продуктом в горячую воду или орошением его горячей водой (паром) с температурой от 90 °С до 95 °С в течение 2 – 3 секунд.


Рекомендуется регулярно производить регламентированные работы по мойке и обработке оборудования.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1.Изготовитель гарантирует соответствие пакетов АМИВАК требованиям ТУ при соблюдении условий транспортировки и хранения на складах потребителя и сохранения целостности заводской упаковки.

5.2. Срок годности пакетов - 1 год с даты изготовления до момента использования при соблюдении требований настоящих технических условий.

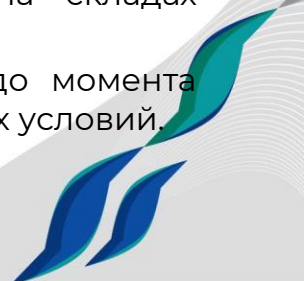

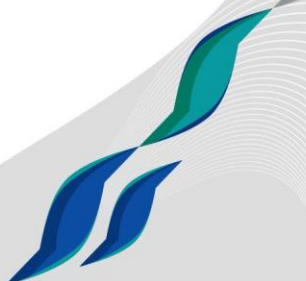

ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
346703, Ростовская обл., Аксайский район, х.
Ленина, ул. Онучкина, 72
Телефон горячей линии:
8 800 500-85-85 - для России
+7 863 255-85-85 - для стран ближнего и
дальнего зарубежья
www.atlantis-pak.top
info@atlantis-pak.top

